
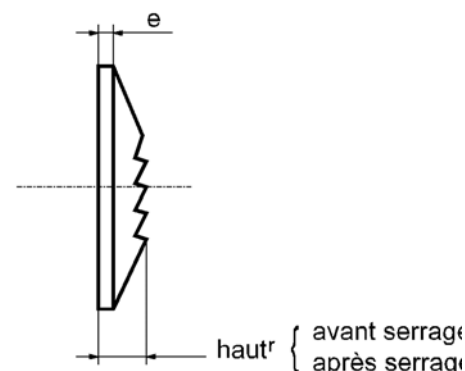


**RONDELLES ELASTIQUES LARGES
A DENTS INTERIEURES
(TYPE DIL)**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

PIECES A NE PLUS UTILISER

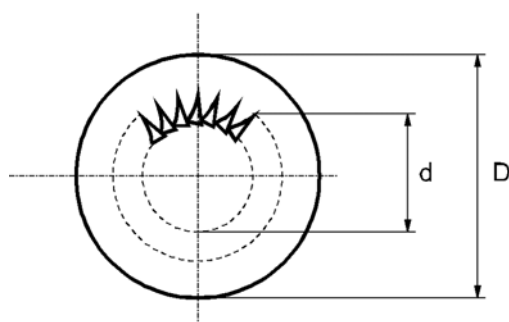

Désignation :

RONDELLE EVENTAIL DIL 8 AC Z10DFJR

Diamètre nominal	d	Tolérance sur d	D max.	e	NUMEROS PRIORITAIRES (Z10DFJR)
4	4,2	(+ 0,2 / - 0,1)	11,2	0,6	79 03 056 035
10	10,3		20,3	1	79 03 056 047
12	12,3		24,3	1,4	79 03 056 048

CONSIGNES D'UTILISATION

Application : Avec vis, goujons ou assimilés de classe de qualité ≤ 8.8 .

Ces rondelles ne sont à utiliser que lorsque les rondelles des normes C22 5610 et C22 5618 ne peuvent être adoptées (boutonnieres ou trous largement dimensionnés).

Choix du revêtement : Les rondelles livrées zinguées électrolytiquement doivent satisfaire les clauses de la norme B15 4101.

Tout risque de fragilisation par inclusion d'hydrogène doit être éliminé par une opération de dégazage approprié permettant de satisfaire à l'essai de rupture différée.

CONDITIONS DE MONTAGE

Denture sous face d'appui de l'écrou ou de la tête de vis.

SPECIFICATIONS

Identiques à celles de la norme C22 5610 (Rondelles élastiques planes à dents chevauchantes extérieures), sauf en ce qui concerne la dureté : 430 à 520 HV au lieu de 400 à 480 HV, et l'angle du cône utilisé pour les essais de rupture : 160° au lieu de 120°.

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/09/1979 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- E: 01/06/1994 - REGULARISATION DU REVETEMENT (Z5DF - NORME B15 4100 DEVIENT Z10DFJR - NORME B15 4101).
- F: 11/12/1996 - REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

C225610, C225618.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS